

KURSANTŲ IR PAREIGŲNŲ UNIFORMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 lentelė

Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė
1. Gaminių konstrukcija, dizainas ir kiti technologiniai sprendimai	Pirkimo dokumentuose pateikiami bendrieji eskizai ir techniniai aprašymai.
2. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui	Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
3. Gaminių dydžiai	Pateikti 2, 3 lentelėse. Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu.
4. Reikalavimai gaminių konstravimui	Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakymo kiekio.
5. Audinių techninės charakteristikos	Uniformos dalių siuvimui naudojami audiniai turi atitikti technines charakteristikas ir spalvas. Uniformose neleidžiami detalių atspalviai. Pagalbinės medžiagos turi atitikti uniformos dalių aprašymus bei patvirtintą pavyzdį etaloną. Audiniai turi būti kokybiški, nedažyti kūno ar kitų rūbų, su kuriais bus dėvimi.
6. Reikalavimai siuvimo siūlams	Siuvimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
7. Reikalavimai siuvimo siūlėms	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
8. Techniniai kokybiniai reikalavimai	Uniforminės aprangos apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme. Gaminiai turi būti geros konstrukcijos, nevaržyti judesio.
9. Išvaizdos kokybiniai reikalavimai	Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, būti kokybiškai pasiūtas ir išlygintas, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus.
10. Reikalavimai furnitūrai	Visa gaminių siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi neužsisiegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).
11. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms	Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis,

		Užsakovu.
12.	Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms	Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytusi išvardinta visa informacija. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai pakankamo dydžio, kad būtų galima suprasti pateiktą informaciją.
13.	Antsiuvai, atšvaitai, atsarginės detalės	Turi būti sukomplektuota su antsiuvais ir atšvaitais (atsispindinčiomis juostelėmis). Antsiuvus pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas.
14.	Gaminių pakavimas	Individualus pakavimo būdas nurodomas gaminio aprašyme (maišas, dėžė ir pan.). Ant pakuotės turi būti prilipdyta etiketė su informacija nurodyta gaminių prikabinamose etiketėse.
15.	Pakavimas dėžės	Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis.

Vyriškų drabužių dydžių lentelė

2 lentelė

Krūtinės apimtis	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Ūgis													
158	X	X											
164	X	X	X	X									
170	X	X	X	X	X	X							
176	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Moteriškų drabužių dydžių lentelė

3 lentelė

Krūtinės apimtis	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Ūgis													
156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. MARŠKINIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

4 lentelė

Gaminio pavadinimas	Gaminio aprašymas
1. 1. Šviesiai mėlynos spalvos marškiniai ilgomis ir	

trumpomis rankovėmis (vyriški ir moteriški)	
1.1.1.	Marškiniai siuvami iš šviesiai mėlynos spalvos marškininio audinio, lengvai prigludusio silueto, su centriniu užsegimu priekyje iki viršaus. Užsegami plastikinėmis audinio spalvos sagomis. Apykaklė su stove.
1.1.2.	Nugara tiesi, su papete, su dviem klostelėm, užtvirtintomis susiuvant papetės ir nugaros sujungimo siūlę.
1.1.3.	Ant priekinių puselių krūtinės srityje siuvamos dvi uždėtinės kišenės su audinio spalvos saga užsegamais figūriniais antkišeniais. Antkišenių prisiūvimo siūlė nupeltakiuota 0,5 – 0,6 cm nuo krašto. Kišenės siuvamos su 4,5 cm klostele per vidurį. Kišenių atstumas nuo priekraščio turi būti simetriškas. Marškiniai siuvami su to paties audinio antpečiais, įsiūtais ties pečių linija, laisvi galai prisegami plastikine audinio spalvos saga.
1.1.4.	Priekyje, kairėje pusėje, prisiuvas priekraštis, kurio kraštai nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami septyniomis sagomis ir kilpomis ant priekraščio, bei viena saga ant stovės. Kilpos išmušamos 1,5 cm atstumu nuo krašto.
1.1.5.	Marškinių šoninės ir rankovių susiuvimo siūlės turi būti baltinės (dvigubos, uždaros).
1.1.6.	Ant kairės rankovės 50 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas antsiuvas (antsiuva pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija).
1.1.7.	Apykaklė, stovė, kišenės, antkišeniai, antpečiai, rankovių įsiuvimo siūlės nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūlėmis. Apačia palenkta 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.
1.1.8.	Marškiniai ilgomis rankovėmis siuvami statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia rankogaliais, užsegamais 2 sagomis. Rankovių apačioje yra skeltukas, apdorotas juostelėmis ir segamas maža sagute. Marškiniai trumpomis rankovėmis siuvami statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia atvartais, kurių abu kraštai nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm pločio apdailos peltakiais.
1.1.9.	Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi, t.y. priesiuvas siuvas ant dešinės priekinės puselės. Moteriški marškiniai konstruojami ir siuvami pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus. Priekio reljefinės siūlės turi būti nupeltakiuotos 0,1 cm atstumu nuo krašto.
1.1.10.	Sagos ir siuvimo siūlai turi būti pagrindinio audinio spalvos. Pridedamos 2 atsarginės sagos.
1.1.11.	Marškiniai turi būti kokybiškai pasiūti, kokybiškai apmėtytomis kilpomis.
1.1.12.	Marškiniai turi būti kokybiškai išlyginti. Marškinių klijinės medžiagos ir jų priklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio skalbimo.
1.1.13.	Etiketės yra 2 rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, tiekėjo pavadinimas, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė,



	kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta ant marškinių pakuotės.
1.1.14.	Marškiniai įpakuojami į atskirus polietileninius maišelius. Po apykakle turi būti įdėta stovelė apykaklės formos palaikymui. Marškiniai pakuojami taip, kad būtų matoma rankovė.
1.1.15.	Marškinių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.
1.1.16.	Marškiniai turi atitikti 5 lentelės „Techninės charakteristikos marškinių audiniui“ 1.3. papunkčio reikalavimus.
1.1.17.	Marškiniai turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Marškiniai trumpomis rankovėmis (vyrų)“, „Marškiniai trumpomis rankovėmis (moterų)“, Marškiniai ilgomis rankovėmis (vyrų)“, Marškiniai ilgomis rankovėmis (moterų)“.
1.2. Baltos spalvos marškiniai ilgomis rankovėmis (vyriški ir moteriški)	
1.2.1.	Baltos spalvos marškiniai siuvami vyriausiesiems pareigūnams ir turi atitikti visus lentelės „Marškinių techninės charakteristikos“ 1.1. papunkčio reikalavimus, keliamus marškiniams ilgomis rankovėmis išskyrus reikalavimus spalvai – ši turi būti balta.

5 lentelė



Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodas
1.3. Techninės charakteristikos marškinių audiniui		
1.3.1. Žaliavos sudėtis % Iš šukuotinių verpalų	Medvilnė 40±5 Poliesteris 60±5	
1.3.2. Paviršiaus tankis, g/m ²	140±5	LST ISO 3801
1.3.3 Didžiausioji trūkimo jėga, N	metmenys ≥500 ataudai ≥250	LST EN ISO 13934-1
1.3.4. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus, %	±1,0	LST EN ISO 5077
1.3.5. Nudažymo atsparumai, balais:		
1.3.5.1. lyginimui	≥5	LST EN ISO 105-X11
1.3.5.2. skalbimui	≥4	LST EN ISO 105-C06
1.3.5.3. sausai trinčiai	≥5	LST EN ISO 105-X12
1.3.5.4. šlapiai trinčiai	≥4	LST EN ISO 105-X12
1.3.5.5. šviesai	≥5	LST EN ISO 105-B02
1.3.5.6. prakaitui	≥4	LST EN ISO 105-E04
1.3.6. Raukšlių išlyginimo kampas, laipsniais	≥140	LST EN 22323
1.3.7. Laidumas orui, mm/s	≥500	LST EN ISO 9237
2.3.8. Atsparumas dilimui (sūkliai).	≥50 000	LST EN ISO 12947-2

1.3.9. Atsparumas pumpuravimuisi (laipsniais), po 7000 sūkių	≥ 4	LST EN ISO 12945-2
1.3.10. Tankumas (siūlų sk. 1 cm)	metmenys 28 ± 5 ataudai 21 ± 5	LST EN 1049-2
1.3.11. Pynimas	Drobinis	
1.3.12. Spalva	Audinio spalvos kodas pagal Pantone textile color guide paper edition spalvų katalogą turi būti artimas 15-3920 TPX spalvai, bei atitikti suderintą pavyzdį – etaloną, saugomą Kalėjų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Vyriausiesiems pareigūnams skirtų marškinių ilgomis rankovėmis audinio spalva balta.	
1.3.13. Vyrų marškinių klajinės medžiagos techninės charakteristikos pagal klajojamas dalis:		
1.3.13.1. klajojami antkišeniai, antpečiai, priekraštis.	Klajinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 110 g/m^2 , klajų dengimas 140 taškų/cm^2 .	
1.3.13.2. klajojamas pirmas apykaklės sluoksnis.	Klajinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 150 g/m^2 , klajų dengimas 140 taškų/cm^2 .	
1.3.13.3. klajojamas apykaklės antras sluoksnis, apykaklės stovė.	Klajinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 180 g/m^2 , klajų dengimas 140 taškų/cm^2 .	
1.3.14. Moterų marškinių klajinės medžiagos techninės charakteristikos pagal klajojamas dalis:		
1.3.14.1. klajojamas pirmas apykaklės sluoksnis, antkišeniai, antpečiai, priekraštis.	Klajinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 110 g/m^2 , klajų dengimas 140 taškų/cm^2 .	
1.3.14.2. klajojamas antras apykaklės sluoksnis	Klajinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų	



	medvilnė, tankis 150 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	
1.3.14.3. klįjuojami rankogaliai (taikoma marškiniam ilgomis rankovėmis), apykaklės stovė.	Klijinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 180 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	

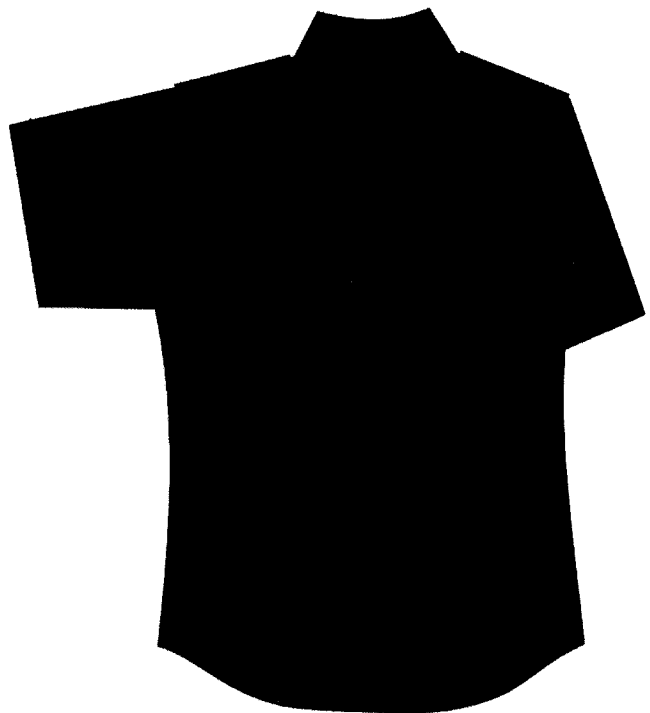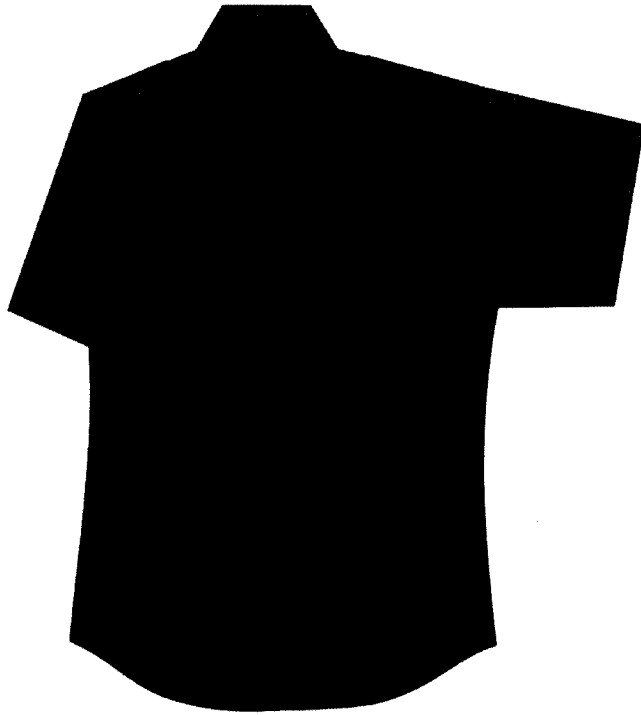MARŠKINIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)


MARŠKINIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)

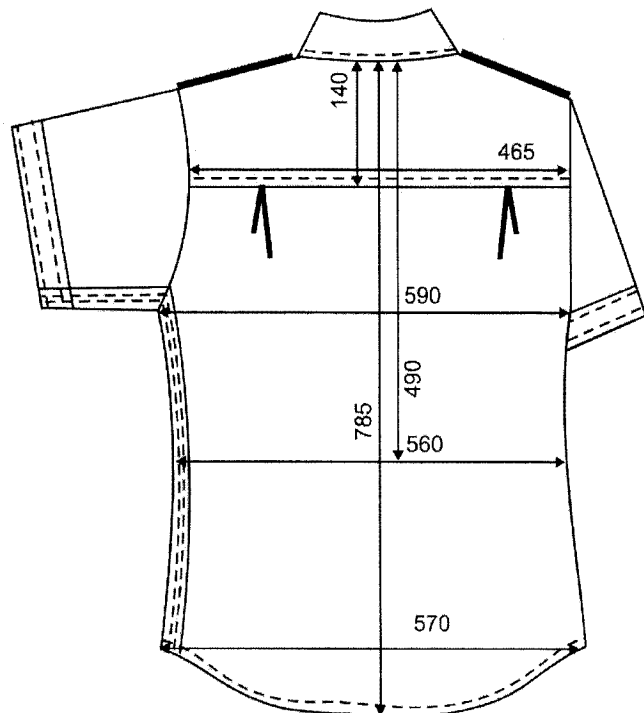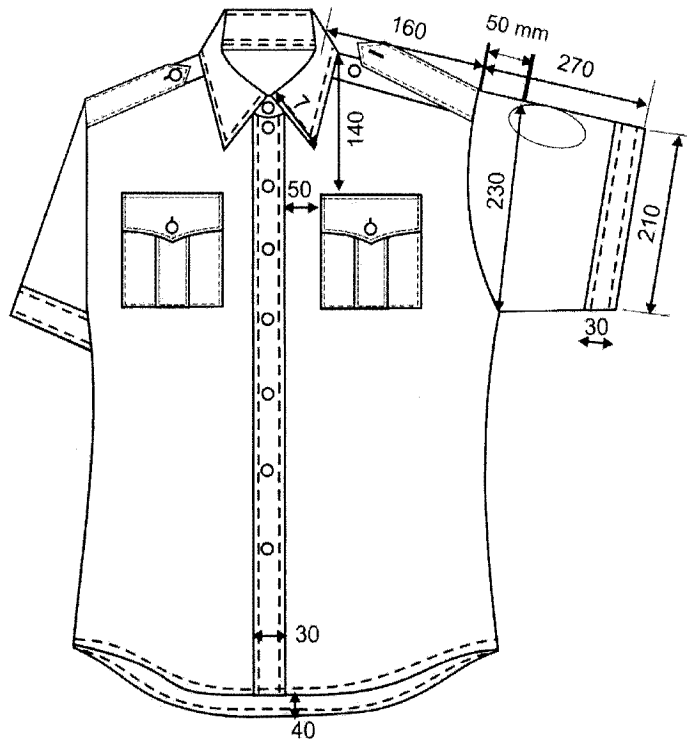


MARŠKINIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)

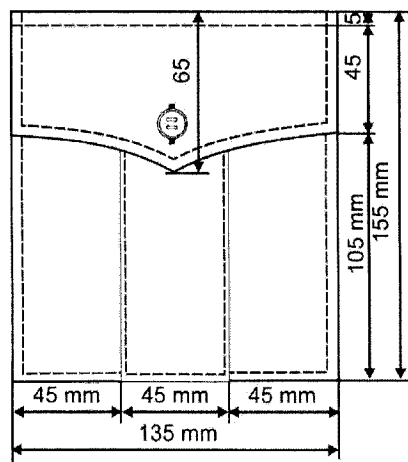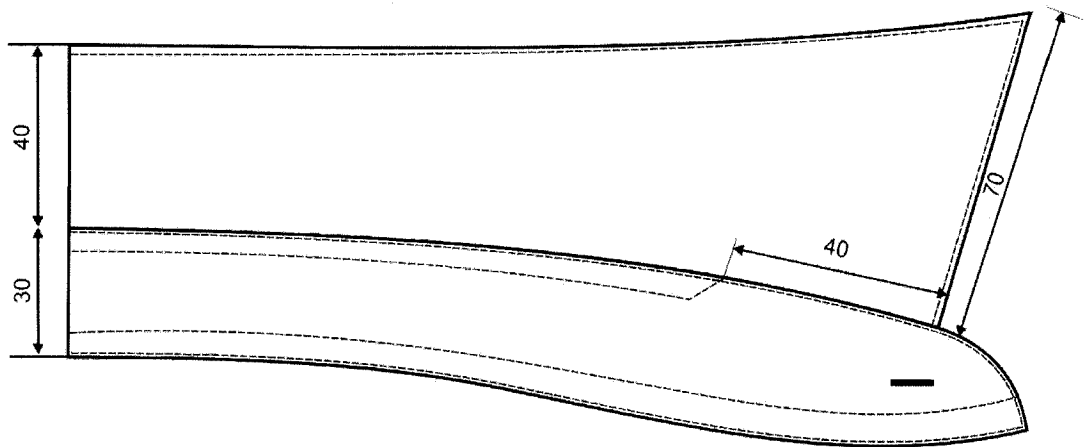


Marškinių kišenė

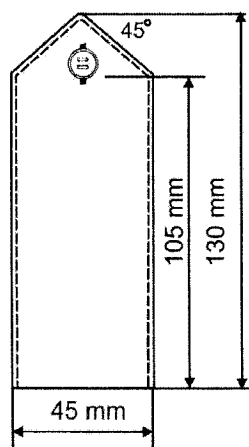



Marškinių antpetis

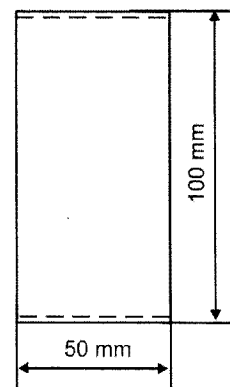



Antpečio mova

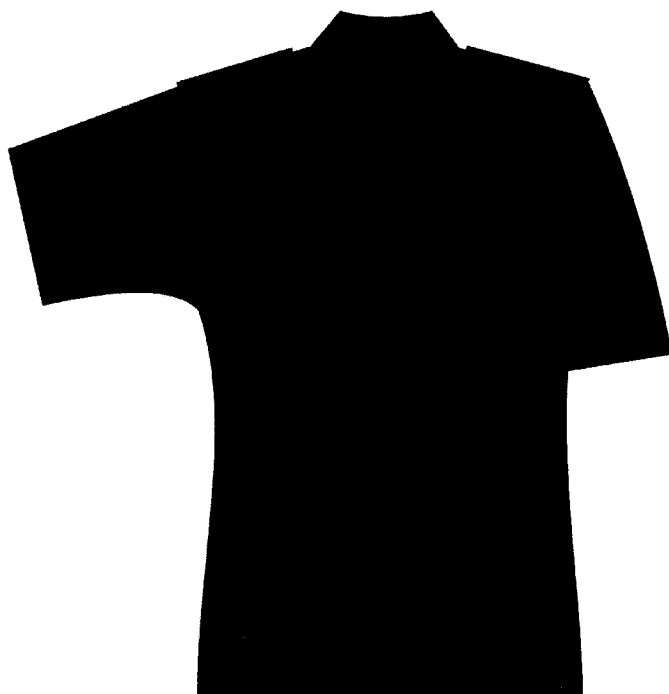MARŠKINIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS (MOTERŲ)


MARŠKINIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS (MOTERŲ)

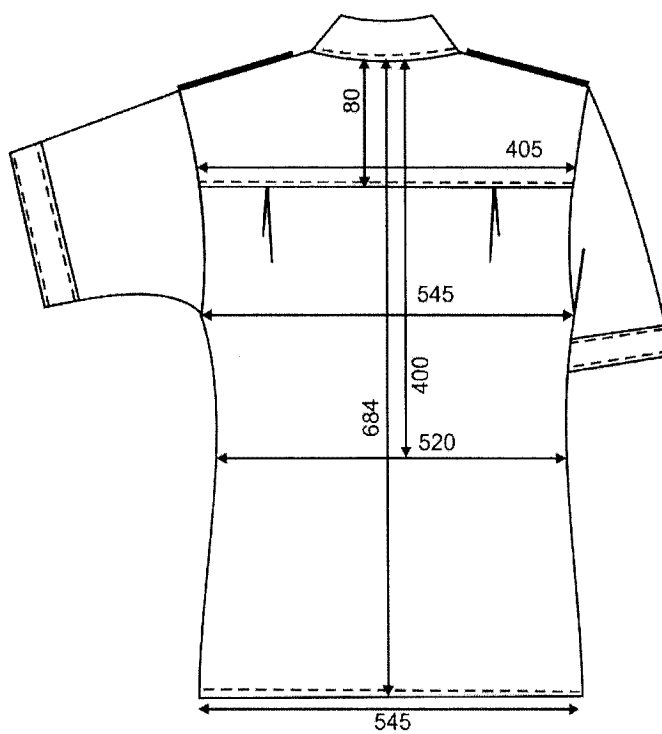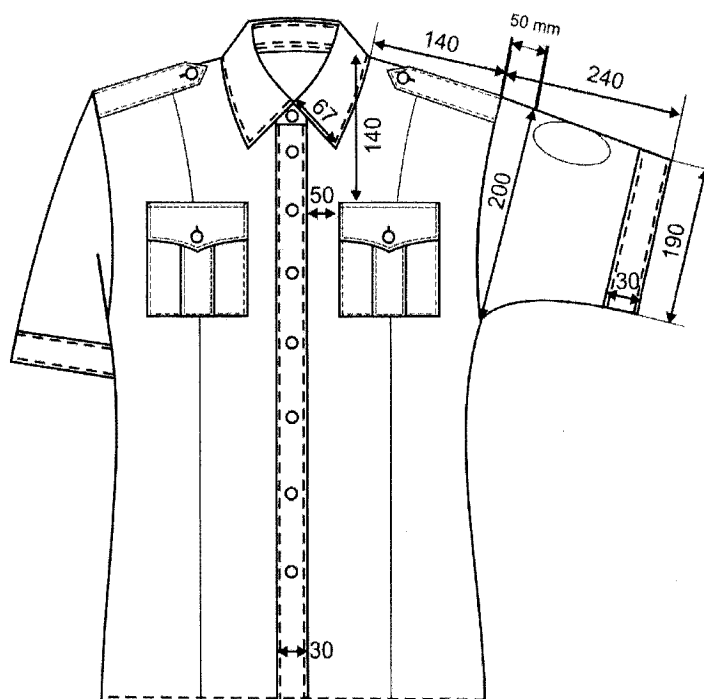


MARŠKINIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS (MOTERŲ)

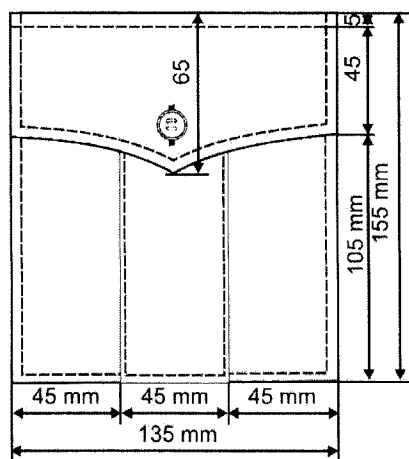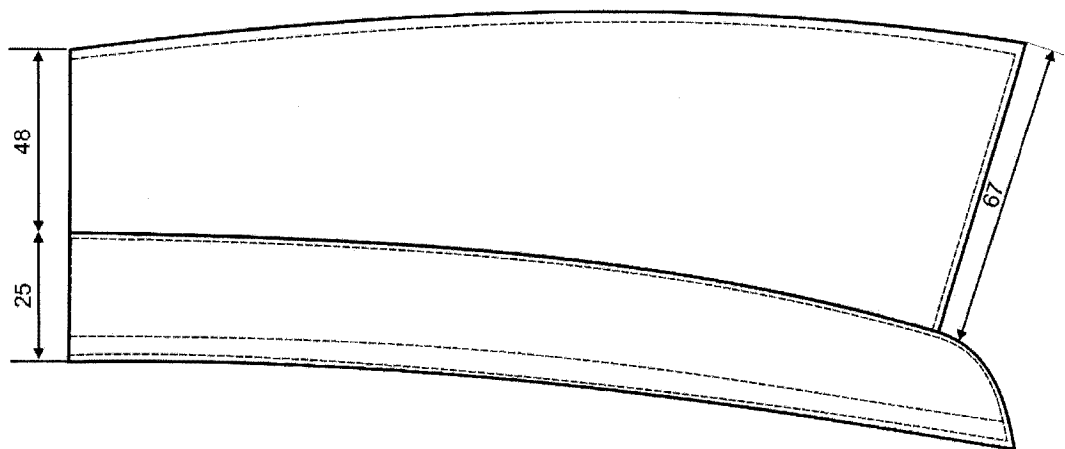

Marškinių kišenė

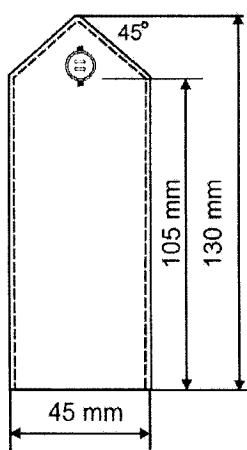


Marškinių antpetis

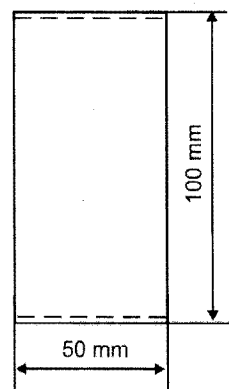



Antpečio mova

MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)


MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)

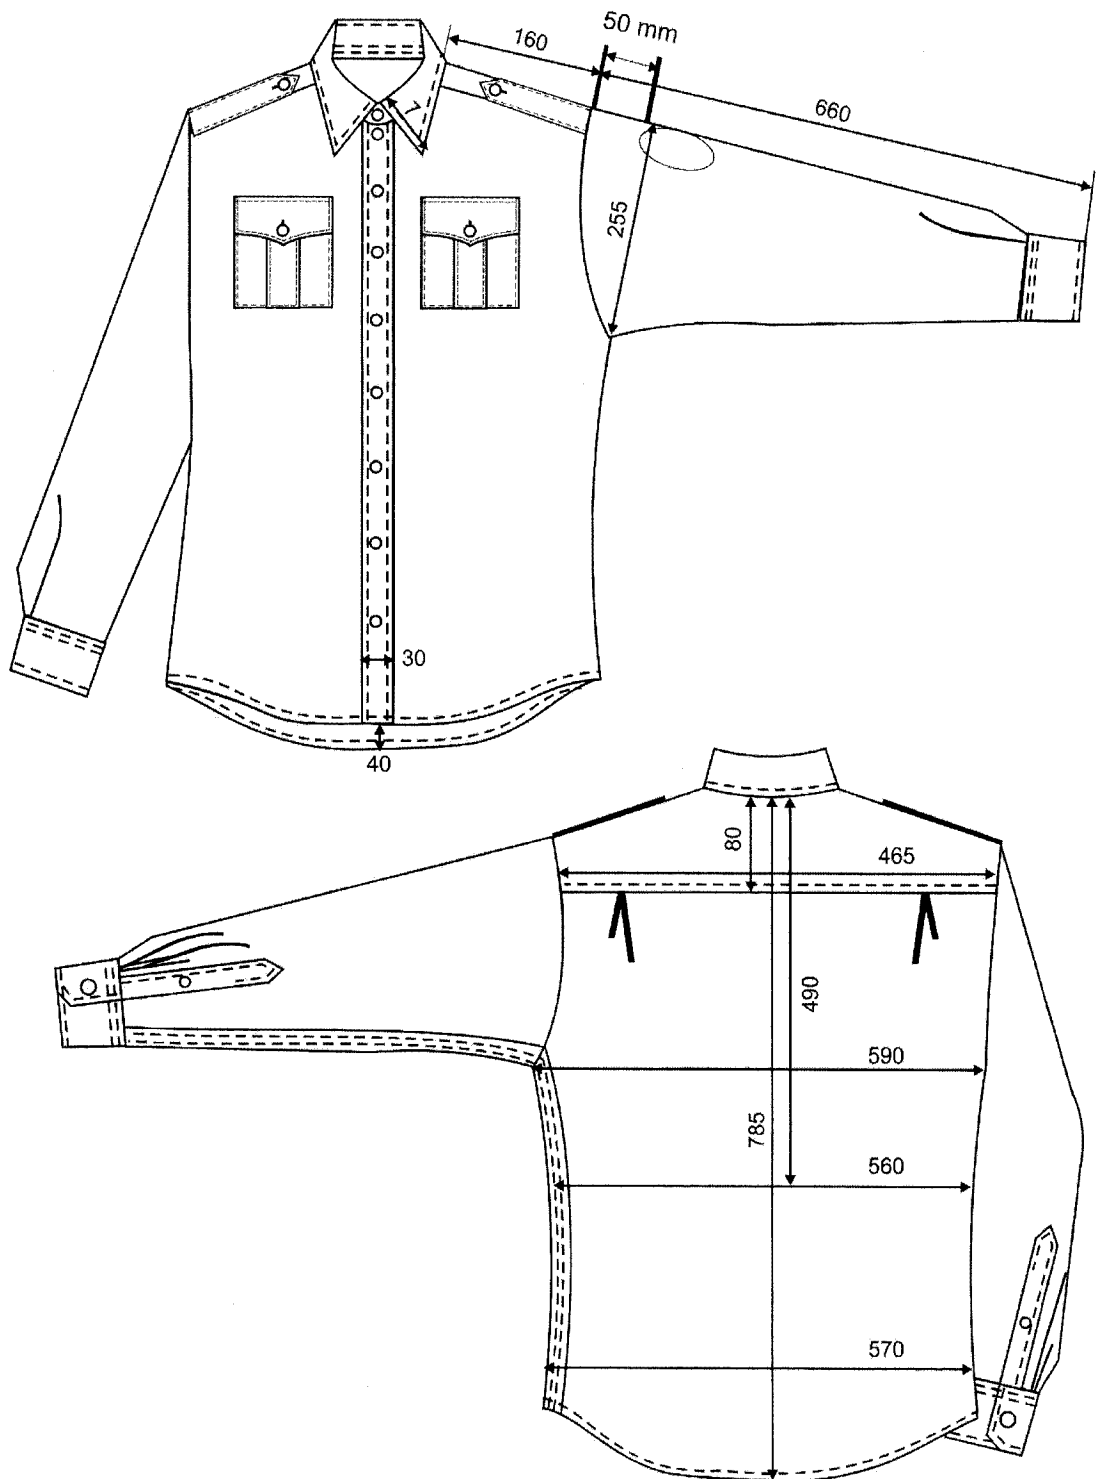


MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)

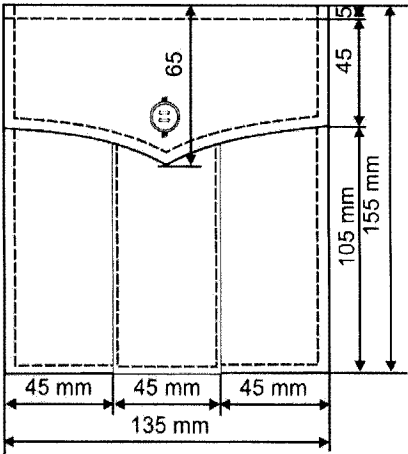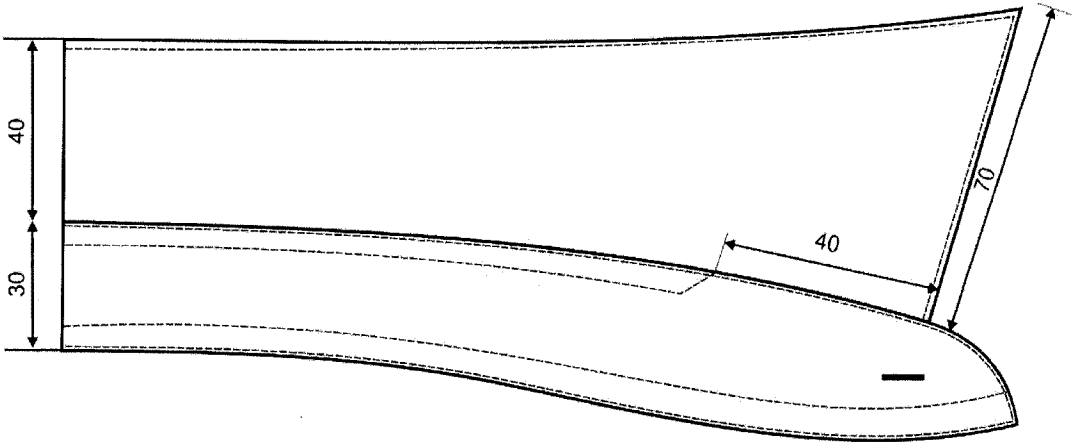

Marškinų kišenė

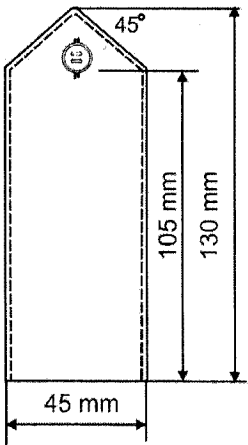


Marškinų antpetis

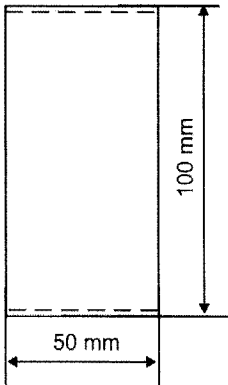

Antpečio mova



MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (VYRŲ)

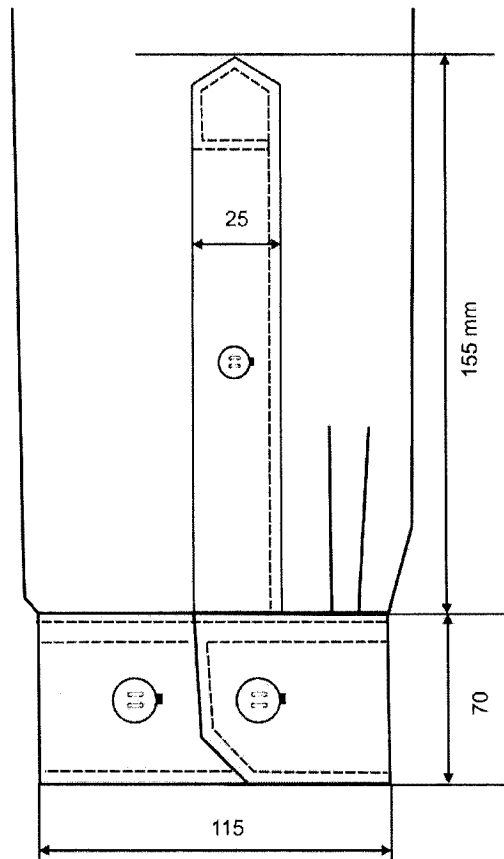


Rankogalis

MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (MOTERŲ)


MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (MOTERŲ)

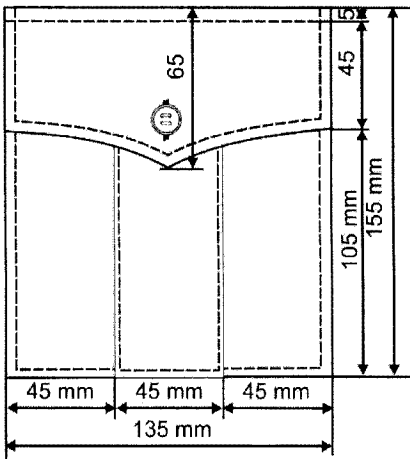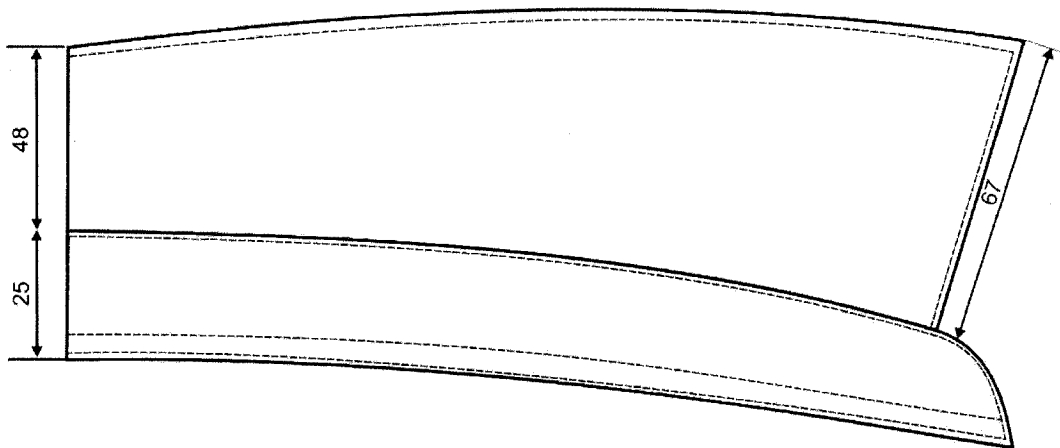

Marškinių kišenė

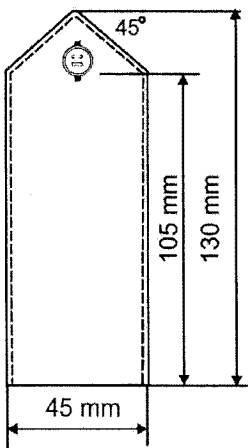


Marškinių antpetis

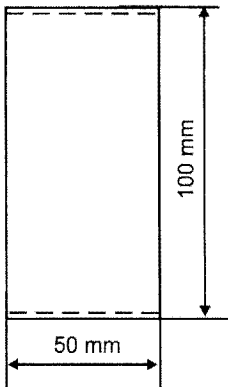

Antpečio mova

MARŠKINIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS (MOTERŲ)

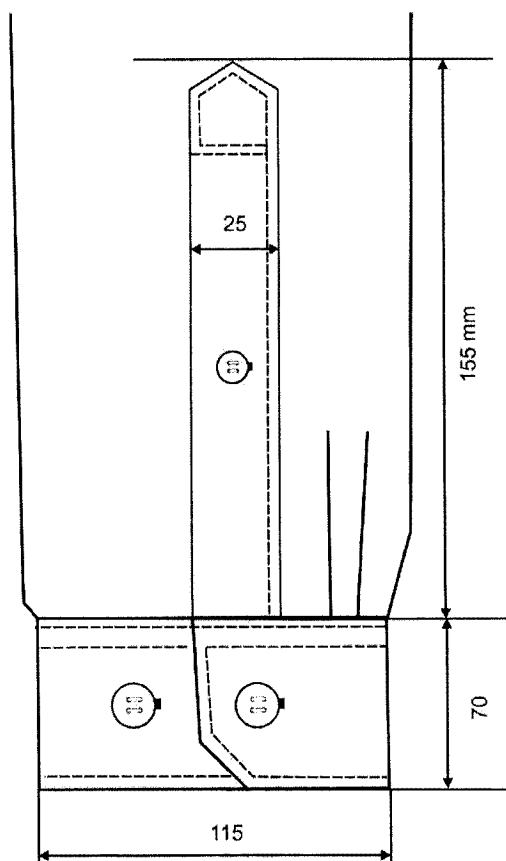

Rankogalis

2. VASARINIŲ STRIUKIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

6 lentelė

Gaminio pavadinimas	Gaminio aprašymas
2. 1. Vyriška ir moteriška vasarinė striukė	
2.1.1.	Striukė siuvama iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvarių dvipusių tamsiai mėlynos spalvos plastikiniu užtrauktuku.
2.1.2.	Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas 4 patvariomis paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.
2.1.3.	Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis, apdorotomis lyste.
2.1.4.	Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Ties antkišenių tvirtinimo siūle įsiūta šviesą atspindinti 3-5 mm juostelė. Kišenių atstumas nuo priekinio priesiuvo turi būti simetriškas. Nugara vientisa, su šviesą atspindinčia 3-5 mm juostele nugaroje įsiūta ties siūle.
2.1.5.	Rankovės statytos, vienasiuolės, apačioje prisiūti rankogaliai, kurių viršutinė dalis keturiomis eilėmis suraukta guma. Suraukimas guma turi būti pasiūtas kokybiškai, guma įsiūta kokybiškai, nespausti riešų.
2.1.6.	Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvamas antsiuvas (antsiuva pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija).
2.1.7.	Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi jų galai prisegami paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
2.1.8.	Apykaklė atlenkiama, su stove. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė.
2.1.9.	Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Suraukimas guma turi būti pasiūtas kokybiškai, guma įsiūta kokybiškai, guma turi nevaržyti judesių.
2.1.10.	Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo, rankogaliai nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 - 0,2 cm nuo krašto.
2.1.11.	Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, apykaklė, rankogaliai, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.
2.1.12.	Striukė siuvama su tamsiai mėlynos spalvos poliesteriniu pamušalu, iš vidaus, dešinėje pusėje įleista 14 cm pločio kišenė.
2.1.13.	Moteriška striukė skiriasi užsegimo kryptimi, t.y. priesiuvas siuvamas ant dešinės priekinės puselės) ir konstruojama bei siuvama pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus.

2.1.14.	Siuvimo siūlai - pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesterio arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.
2.1.15.	Striukė turi būti siuvama su metalinėm detalėm, nereaguojančiom į metalo iešiklius . Spaudės, užtrauktukas turi būti metaliniai, nereaguojantys į metalo iešiklius, kokybiški, kokybiškai įsiūti.
2.1.16.	Etiketės yra 2 rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, tiekėjo pavadinimas, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.
2.1.17.	Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietilenu maišu.
2.1.18.	Striukės ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.
2.1.19.	Striukės turi atitikti 7 lentelės „Techninės charakteristikos vasarinės striukės audiniui“ 2.2. papunkčio reikalavimus.
2.1.20.	Striukės turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Vasarinė striukė“.

7 lentelė



Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodas
2.2. Techninės charakteristikos vasarinės striukės audiniui		
2.2.1. Žaliavos sudėtis %	100% poliesteris + poliuretanai	
2.2.2. Paviršiaus tankis, g/m ²	145±10	LST EN 12127
2.2.3 Didžiausioji trūkimo jėga, N	metmenys ≥800 ataudai ≥250	LST EN ISO 13934-1
2.2.4. Plyšimo jėga, N	M≥20 A≥20	LST EN ISO 13937-2
2.2.5. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>1500	LST EN 20811
2.2.6. Atsparumas vandens prasiskverbimui po trijų skalbimų, cm -	>1500	LST EN 20811
2.2.7. Susitraukimai po skalbimo, %	≤1,0%	LST EN 5077
2.2.8. Nudažymo atsparumai, balais:		
2.2.8.1. vandeniui	4	LST EN ISO 105-E01
2.2.8.2. skalbimui prie 40°C	4	LST EN ISO 105-C06
2.2.8.3. sausai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
2.2.8.4. šlapiai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
2.2.8.5. šviesai	4	LST EN ISO 105-B02

2.2.8.6. organiniams tirpikliams	4	LST EN ISO 105-X05
2.2.9. Atsparumas vandens garams Ret m ² Pa/W	≤12	LST EN ISO 15496
2.2.10. Pynimas	Ruoželis	
2.2.11. Spalva	Audinio spalvos kodas pagal Pantone textile color guide paper edition spalvų katalogą turi būti artimas 19-4104 TPX spalvai, bei atitikti suderintą pavyzdį – etaloną, saugomą Kalėjų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.	


VASARINĖ STRIUKĖ




VASARINĖ STRIUKĖ

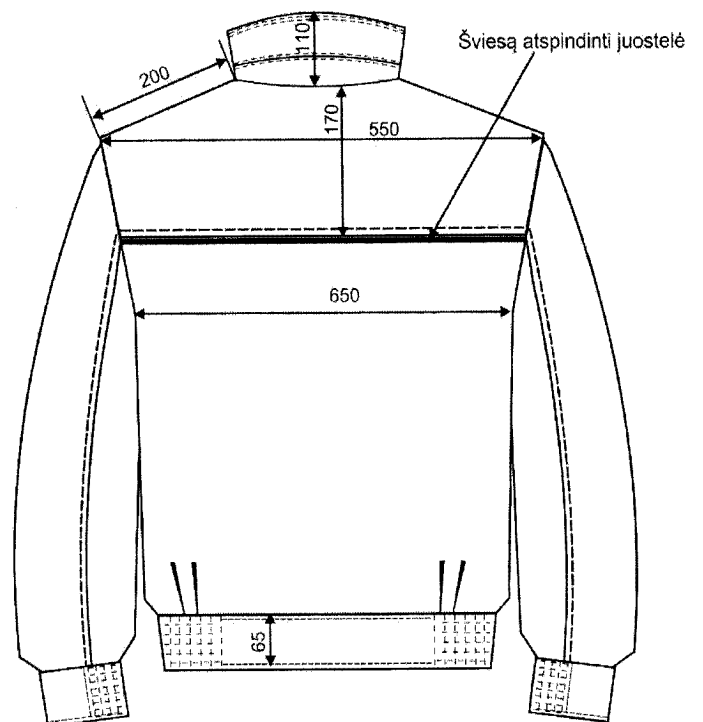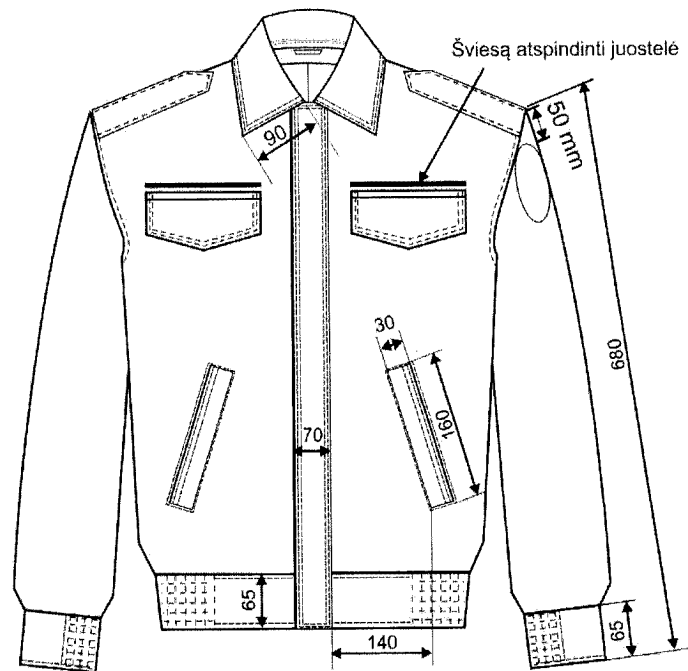


VASARINĖ STRIUKĖ

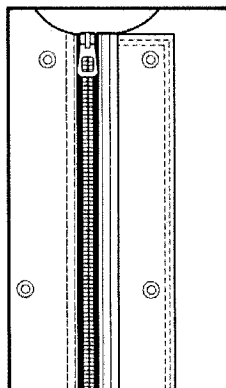


Striukės užsegimas

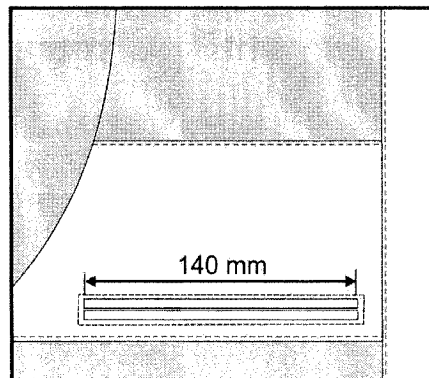


Vidinė kišenė

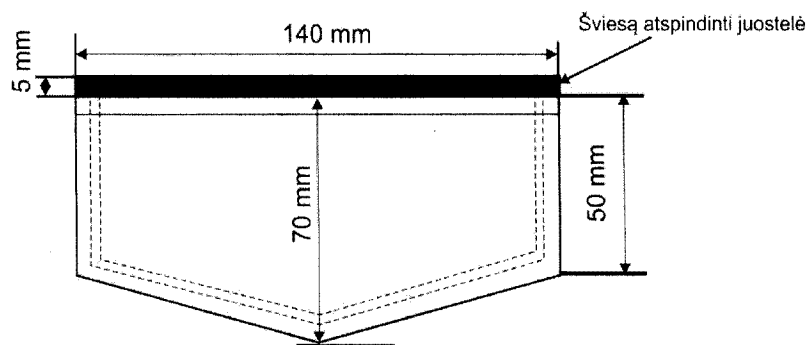

Antkišenis

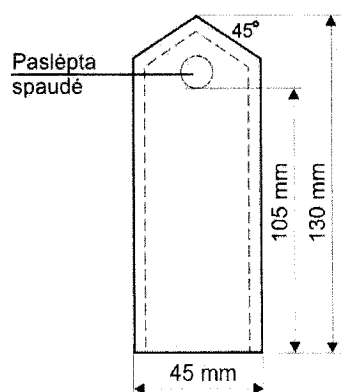

Antpetis

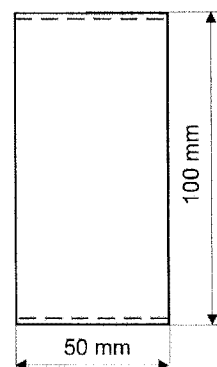

Antpečio mova